

Materiaalrapport snijplanksample

Nederlandse leesvertaling bij rapport 0620241200431E

Originele rapportdatum: 26 december 2024. Vertaling: 6 september 2026.

Deze leesvertaling is opgesteld voor NoLayer, niet door het laboratorium. Zij vervangt het originele rapport niet. Beide oorspronkelijke pagina's zijn ongewijzigd achter deze vertaling opgenomen. Stempels, handtekeningen en erkenningslogo's zijn niet opnieuw uitgegeven.

Inspectie- en testrapport

Testcategorie: onderzoek in opdracht.

Opdrachtgever: Foshan Mai DeWang hardware industrial Co., LTD.

Adres zoals vermeld: tweede verdieping, gebouw D, nr. 61 East Guizhou Avenue, Ronggui South District, Shunde District, Foshan City.

Sample

Omschrijving: snijplank van puur titanium. Aantal: 1. Toestand: blokvormig/vast stuk (■■■). Specificatie en model: niet vermeld (/). Veld "Brand": TA1. Overige informatie: niet vermeld (/).

Deze samplegegevens zijn door de opdrachtgever verstrekt. Volgens het rapport is de onderneming niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de authenticiteit, juistheid en volledigheid daarvan.

Planning

Ontvangen: 10 december 2024. Testperiode: 10 tot en met 16 december 2024. Voor resultaten verwijst de eerste rapportpagina naar de tweede. De goedkeuring is ondertekend in het origineel; de handgeschreven naam is niet betrouwbaar getranscribeerd.

Uitgevende instantie

Shanghai Supervision and Testing Center for Nonferrous Metals Industry Co., LTD.

East-China Products Quality Supervision and Inspection Center of China Nonferrous Metals Industry.

East Gate, BLD. 17, No. 299, Anhong Road, Jiading District, Shanghai, P.C. 201804.

Telefoon: 021-66160255 / 021-56661241. Fax: 021-56665172.

E-mail: cutc@shysjc.cn. Website: www.shys.ac.cn.

Chemische samenstelling

Geregistreerd samplenummer: 0620241200431001.

Technische eis: GB/T 3620.1-2016.

Element	Gemeten (massa-%)	Eis (massa-%)	Oordeel
IJzer (Fe)	0,020	max. 0,25	Voldoet
Koolstof (C)	0,007	max. 0,10	Voldoet
Waterstof (H)	0,0016	max. 0,015	Voldoet
Stikstof (N)	< 0,003	max. 0,03	Voldoet
Zuurstof (O)	0,019	max. 0,20	Voldoet
Titanium (Ti)	Restgehalte	Restgehalte	Niet ingevuld

Testmethoden

C: GB/T 4698.14-2011. Fe: GB/T 4698.2-2011. H: GB/T 4698.15-2011. N en O: GB/T 4698.7-2011. De samplefoto en het einde van het rapport staan op oorspronkelijke pagina 2.

Belangrijke voorwaarden uit het origineel

Deze test valt buiten de CMA- en CNAS-kwalificatie van het centrum. Het resultaat is uitsluitend ter referentie. Het rapport is uitsluitend bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zonder kwalificatie-identificatiemerk en zonder maatschappelijke bewijsfunctie, zoals de Engelse bron het omschrijft. Het rapport is ongeldig zonder stempel of handtekening van de goedkeurder. Gedeeltelijk kopiëren vereist schriftelijke toestemming; volledig kopiëren is uitgezonderd. De resultaten gelden alleen voor de onderzochte samples. Een rapportnummer met R of F duidt op een gewijzigd rapport dat het oorspronkelijke vervangt; het oorspronkelijke vervalt dan vanaf de uitgiftedatum van het gewijzigde rapport.

De kantlijn vermeldt dat CUTC een merk is van China United Test & Certification Co., Ltd., dat de organisatie het mag gebruiken en dat de elektronische stempel dezelfde werking heeft als de oorspronkelijke stempel.

Toelichting NoLayer, geen onderdeel van de laboratoriumuitslag

Het rapport meet samenstelling, niet het bot worden van messen, voedselmigratie, antibacteriële werking of schoonmaakprestaties. Het bevat geen bevestigde koppeling met alle NoLayer-modellen of productiebatches. “Restgehalte” is geen afzonderlijk gemeten exact titaniumpercentage.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7027

INSPECTION & TEST REPORT

No.:0620241200431E

Report Date:2024/12/26

Page:1/2

Testing Category: Entrusted test

Customer:Foshan Mai DeWang hardware industrial Co.,LTD

Address:Shunde District, Foshan City Second floor, Building D, No. 61, East Guizhou Avenue, Ronggui South District

Sample Description:Pure titanium cutting board

Sample Quantity:1

Other Information: /

Sample Status:块状

Specifications and models:/

Brand: TA1

The above information is provided by the customer. The company is not responsible for verifying its authenticity, accuracy and completeness.

Sample receiving Date:2024/12/10

Testing Period:2024/12/10-2024/12/16

Testing Results: Please refer to next pages.

Approved by:

Shanghai Supervision and Testing Center for Nonferrous Metals Industry Co., LTD.
East-China Products Quality Supervision and Inspection Center of China Nonferrous Metals Industry

Address: East Gate, BLD. 17, No. 299, Anhong Road, Jiading District, Shanghai P.C.: 201804

Tel: 021-66160255 021-56661241 Fax: 021-56665172 E-mail: office@shysic.cn Website: www.sys.ac.cn

Note: *This test item is not concluded in the qualifications of CMA and CNAS of the center. The test result is for reference only; This report is only used for scientific research without qualification identification mark, and has no social proof function; This report is invalid without the seal; The report is invalid without the signature of approver; Test report should not be partly copied without written approval of our institution.(Complete copy is an exception.); The report is only responsible for the testing samples; A report with an R or F in the number is a modified report in place of the original report, and the original report

will be invalid from the date of issue of this report.




1、 Test Item: Chemical composition

Test Method: C: GB/T 4698.14-2011; Fe: GB/T 4698.2-2011; H: GB/T 4698.15-2011; N、 O: GB/T 4698.7-2011

Technical requirement: GB/T 3620.1-2016

Registered No. of the Samples	Fe(w/%)	C(w/%)	H(w/%)	N(w/%)	O(w/%)	Ti(w/%)
0620241200431001	0.020	0.007	0.0016	<0.003	0.019	Remainder
Technical requirement	≤0.25	≤0.10	≤0.015	≤0.03	≤0.20	Remainder
Judgment	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	

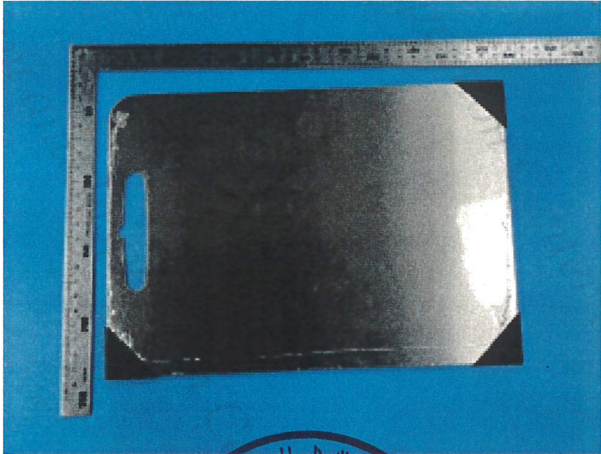

Sample picture



End